

XTR
ROAD TRACK®

PARKA TÉCNICA LE MANS

ALTA VISIBILIDAD / TÉRMICO / IMPERMEABLE

• CARACTERÍSTICAS •

- + Parka técnica de alta visibilidad.
- + 100% Poliéster Oxford 300D/PU.
- + Impermeabilidad: 3000 mm. (respaldada en TÜVSUD)
- + Respirabilidad: 3000 gm/m2/24.
- + Aislante térmico sintético.
- + Forro polar en espalda y tafeta en mangas y delantero.
- + Cinta reflectante respaldada en CALTEX de 2" en mangas delantero y espalda.
- + Presillas para cinturón y cintura elasticada.
- + Cierres impermeables con tirador en pecho y laterales.
- + Ajuste de puño y puño interno Windproof
- + Bolsillo interior con salida para audifonos.
- + Gorro desmontable y ajustables.



3000/3000
WATERPROOFING BREATHABILITY
3000mm/24h 3000gm/m2/24h

Caltex SpA.
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD TEXTILES, CUEROS Y CALZADOS

S	> Cód: 1113274050
M	> Cód: 1113274250
L	> Cód: 1113274350
XL	> Cód: 1113274450
XXL	> Cód: 1113274550



BOLSILLO INTERIOR
CON SALIDA
PARA AUDIFONO



PUÑOS AJUSTABLES
CON VELCRO Y MITÓN



TÉRMICO



IMPERMEABLE



CORTAVIENTO



ALTA
VISIBILIDAD



COSTURAS
SELLADAS

IMPORTADO POR

acetogen
mejores negocios

+56 2 2390 2600

industrial@acetogen.cl

www.acetogen.cl



ORIGINAL

Test Results

1. Water Resistance: Hydrostatic Pressure Test

(AATCC 127:2014)

(Hydrostatic Head Tester, Pressure Gradient At 60 cm H₂O/min Water Pressure)

(mmH₂O)

001

>3000

Client's Requirement
3000 mmH₂O

2. Water Vapour Transmission

(ASTM E 96: 2016 Method BW)

Test atmosphere: 23°C / 50%RH

Test method: water

Orientation: backside facing water

(g/m²/24h)

001

6968.2

Client's Requirement
3000 g/m²/24h

- END OF REPORT -



INFORME DE ENSAYOS N°0894/2018

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA			
N° DE INGRESO	0541/2018	FECHA DE INGRESO	17/05/2018
CLIENTE	ACETOGEN GAS CHILE S.A.		
CONTACTO	Nombre: Srta. Jacqueline Poblete. Dirección: Av. Del Parque N°4160, piso 6, Huechuraba. Teléfono: 223902683.		
MUESTRA	Una cinta reflectante, identificada como "XTR Le Mans"		
PRESUPUESTO N°	0457/2018	FECHA ACEPTACIÓN	17/05/2018
ENSAYOS SOLICITADOS	Determinar la retroreflexión de la cinta aportada, verificando su cumplimiento con la Norma Chilena NCh 3254/2011.		
INICIO ENSAYOS	25/05/2018	FINALIZACIÓN ENSAYOS	25/05/2018

2.- ANTECEDENTES
a) Los valores consignados en el presente informe corresponden a los resultados obtenidos en los análisis, expresamente, solicitados por el cliente, sobre la muestra por él aportada al laboratorio sin que representen certificación de lote, ni partida alguna. b) Cal-Tex SpA, no se hace responsable por defectos, durante el uso, producto de agentes distintos a los consignados en este documento.

3.- RESULTADOS OBTENIDOS							
A. CINTA REFLECTANTE "XTR LE MANS"							
ENSAYO	VALOR MUESTRA				FECHA	MÉTODO ENSAYO	
Retroreflexión cinta reflectante Ángulo de observación	Ángulo de Iluminación				25/05/18	NCh 3254:2011	
	5º	20º	30º	40º			
	12'	403,0	357,0	234,0			123,0
	20'	272,0	248,0	170,0			88,9
	1º	25,0	22,4	14,5			10,0
	1º 30'	16,6	16,6	13,5			8,0
Comentario	CUMPLE Con NIVELES 1 Y 2	CUMPLE Con NIVELES 1 Y 2	CUMPLE NIVELES 1 y 2	CUMPLE NIVELES 1 y 2			

4.- COMENTARIOS				
A. REQUISITO NORMA CHILENA NCh 3254:2011 PARA MATERIAL DE COMPORTAMIENTO ÚNICO, NIVEL 2				
Nivel 2 : * Con exposición a vehículo o maquinaria en movimiento *Riesgo por velocidad *Entorno laboral complejo				
Retroreflexión, mínima Ángulo de observación	Ángulo de Iluminación			
	5º	20º	30º	40º
	12'	330	290	180
	20'	250	200	170
	1º	25	15	12
1º 30'	10	7	5	4

4.- COMENTARIOS (Continuación)

B. REQUISITO NORMA CHILENA NCh 3254:2011 PARA MATERIAL DE COMPORTAMIENTO ÚNICO, NIVEL 1

Nivel 1 : *Sin exposición a vehículo o maquinaria en movimiento

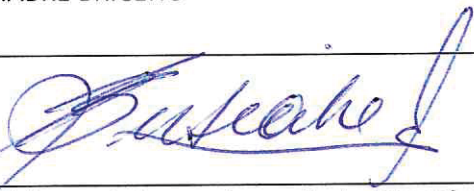
*Sin riesgo por velocidad

*Entorno laboral no complejo

Retroreflexión, mínima Ángulo de observación	Ángulo de Iluminación			
	5º	20º	30º	40º
12'	250	220	135	50
20'	120	100	75	30
1º	25	15	12	10
1º 30'	10	7	5	4

5.- CONCLUSION

De los resultados obtenidos se concluye que la cinta reflectante analizada es adecuada para cinta prevista para riesgos de Niveles 1 y 2.

JEFE DE LABORATORIO	SERGIO REYES LISONI
FIRMA	
GERENTE TECNICO	MYRIAM SUBIABRE BRICEÑO
FIRMA	

Importante: Los resultados de los ensayos se refieren únicamente la muestra analizada. Este informe de ensayo no puede ser reproducido, total ni parcialmente. Las muestras restantes serán destruidas después de 1 mes, a no ser que se solicite expresamente su devolución al cliente. Sólo el informe de ensayo original, firmado, es legalmente vinculante.

MSB/srl/erb.

Ing.0541/2018.